FICHE PRODUIT

SAINT-ASTIER

LA CHAUX, L'EXCELLENCE POUR LA VIE

PRÉPENDUIT®

MORTIER D'INTERPOSITION POUR SUPPORTS DIFFICILES

GAMME SPÉCIALITÉ

MORTIER D'INTERPOSITION POUR SUPPORTS DIFFICILES

LES + PRODUIT

- FACILE D'USAGE
- ADAPTÉ AUX SUPPORTS LISSES ET PEINTS
- ÉVITE LA DÉPOSE D'UNE PEINTURE OU D'UN R.P.E
- TRÈS FORTE ADHÉRENCE

DOMAINES D'UTILISATION

> Mortier d'interposition mince pour tous supports résistants au test à l'arrachement.
- d'un Revêtement Plastique Épais (R.P.E)
- d'un béton lisse (vibré)

> Permet de ré-enduire

CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg
56 sacs par palette (palette de 1T400)

COMPOSITION

Mortier prêt à l'usage composé de liants hydrauliques, de résines spéciales d'accroche et de charges minérales.

CONSERVATION / GARANTIE

1 an à partir de la date de fabrication, à l'abri de l'humidité et dans l'emballage d'origine non ouvert. Responsabilité civile fabricant.

25 KG

NORME ENDUIT NF EN 998-1

MORTIER TYPE GP

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+

www.saint-astier.com

PRÉPENDUIT®

MORTIER D'INTERPOSITION POUR SUPPORTS DIFFICILES

3 TROUS

SUPPORTS ADMISSIBLES

Après test de convenance à l'arrachement :

> Enduits hydrofugés, enduits de ciment, bétons, supports peints ou enduits d'un R.P.E.

SUPPORTS EXCLUS

> Tous les supports réputés fragiles : enduits friables, béton cellulaire, support plâtre, support terre crue, badigeons...

> Les papiers peints.

> Les supports I.T.E. (Isolation Thermique par Extérieur).

> Les supports ayant reçu un hydrofuge à base de silicone, les supports silicatés et en général tous les produits résilients (souples dans leur épaisseur).

> Les supports ayant reçu un test de convenance négatif.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

> L'intégralité des peintures et des R.P.E recouvrant éventuellement le support sera nettoyée à l'eau sous pression (140 bars minimum).

> Les parties non adhérentes, cloquées, pulvérulentes, etc... seront décapées.

> Les supports présentant un test de convenance négatif seront systématiquement décapés soit par sablage, soit par décapage mécanique ou chimique suivi d'un lavage à haute pression.

> Les supports devront être plans.

CARACTÉRISTIQUES

Type GP / Classe CS III / W0 /
Rétention d'eau : moyenne

PRÉPARATION DU MORTIER

	PRÉPENDUIT®
DOSAGE EN EAU DU MORTIER	1 + 6/7 litres d'eau
MALAXAGE MÉCANIQUE	5 à 6 minutes minimum
CONSOMMATION MOYENNE	1,8 kg / m² / mm d'épaisseur

MISE EN ŒUVRE MANUELLE OU AU POT DE PROJECTION.

> L'épaisseur de la couche sera de 5 mm et dans cette couche on viendra maroufler une trame fibre de verre de 10 x 10 mm.

> En cas de trame visible, il est possible de recharger avec une passe supplémentaire de 3 mm.

> Le PRÉPENDUIT® devra être laissé rugueux afin d'assurer la bonne adhérence de la couche de finition.

FINITIONS

> Finition après 7 jours de séchage minimum.

> En mortier de rénovation de type PARIS DÉCO® ou COLORCHAUSABLE®.

> En mortier monocouche THERMOCROMEX®.

> Autres finitions : consulter un technicien de Saint-Astier®.

CONDITIONS CLIMATIQUES

Utiliser le produit entre 8°C et 30°C.
Par fortes chaleurs, maintenir une humidité par pulvérisations modérées pendant 48 heures.

TEST DE CONVENANCE DU SUPPORT

(obligatoire pour tous supports; peints, R.P.E, tendres, etc...).

Le nombre et la localisation du ou des tests sont laissés à l'appréciation de l'entrepreneur.

> Après nettoyage du support, appliquer une passe de PRÉPENDUIT® de 5 mm d'épaisseur sur environ ½ m².

> Maroufler à la lisseuse une trame de verre 10 x 10 en laissant dépasser 10 cm en partie haute.

> Lisser et recharger la partie enduite, découper le revêtement existant sur le périmètre de l'échantillon.

> Laisser sécher 48h.

> Arracher la trame en fibre de verre en tirant vers le bas ou en l'enroulant autour d'un tube.

RÉSULTAT DU TEST

> Le test est positif si la trame fait éclater la couche superficielle du PRÉPENDUIT® et que la partie restante de PRÉPENDUIT® sur le support n'est ni décollée ni fissurée.

Test POSITIF

> Le test est négatif si la trame enduite de PRÉPENDUIT® entraîne toutes ou parties du support.

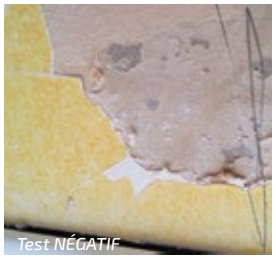

Test NÉGATIF

SAINT-ASTIER
LA CHAUX, L'EXCELLENCE POUR LA VIE

Chaux de Saint-Astier
28 bis route de Montanceix - La Jarthe - 24110 Saint-Astier
www.saint-astier.com - contact@saint-astier.com

LE TRI FACILE
BAC DE TRI
mcom
© Saint-Astier édition Décembre 2023 - 23339